

INNOVAZIONI



**PELLAMI FREE FORMALDEIDE
OGGI SI PUO'**


PELLAMI FREE FORMALDEIDE... OGGI SI PUO'

La continua ricerca all'innovazione ha spinto KLF Tecnokimica alla formulazione di ausiliari concianti e riconcianti a contenuto di Formaldeide zero...

In questa ottica i laboratori KLF Tecnokimica hanno messo a punto i più importanti processi dei pellami richiesti dalla moda con ausiliari chimici, concianti e riconcianti che non contengono Formaldeide nei loro principi attivi e di conseguenza nessuna aliquota di formaldeide nel prodotto finito.

KLF Tecnokimica , sfruttando l'alto grado di conoscenza ed esperienza applicativa

acquisita in anni di lavoro e studi sulla produzione e applicazione dei prodotti chimici per il settore conciario, ha messo a punto dei procedimenti di concia e riconcia che non solo restituiscono un pellame finito che soddisfa le richieste delle normative vigenti e le richieste dei capitolati pretesi dagli utilizzatori del pellame finito, ma ha aggiunto qualità in termini di aspetto e caratterizzazione dell'articolo senza pregiudicarne le caratteristiche tecniche

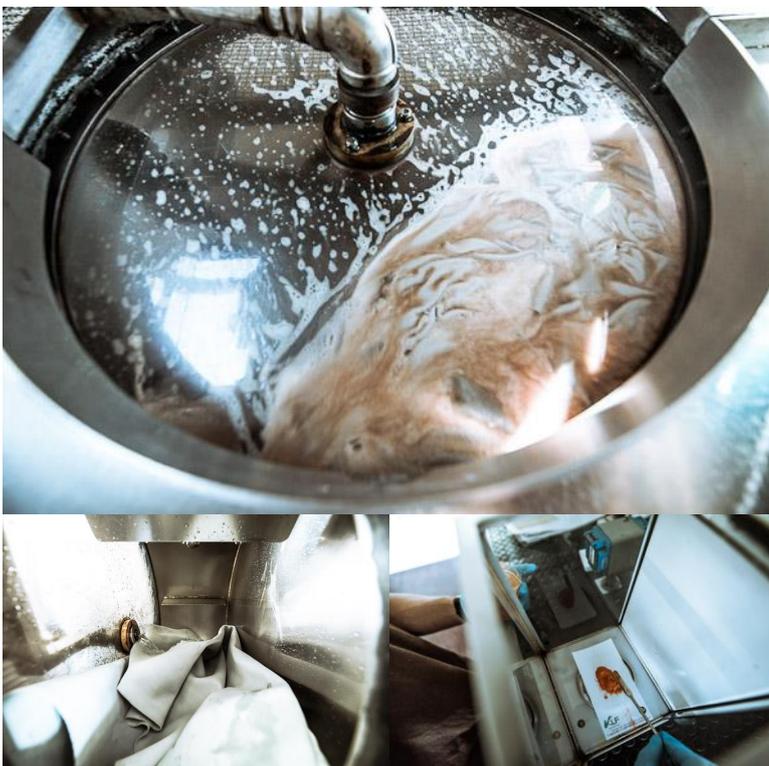


- **Nappe con caratteristiche di pienezza , morbidezza e resistenza tecnica;**
- **Pellami per calzature fermi scattanti e pieni ;**
- **Pellami semi vegetalizzati molto reattivi spazzolabili e lucidabili**
- **Pellami per arredamento morbido e resistente**
- **Pellami per abbigliamento soffice e morbido**

tutte qualità necessarie per caratterizzare i pellami richiesti sul mercato ma al contempo con i prodotti della linea Free Formaldeide KLF Tecnokimica garantisce il prodotto finito libero da formaldeide, fenoli e basso contenuto di Solfati nei bagni di lavorazione .

LINEA FREE FORMALDEIDE
FILTAN XS
FILTAN PAN
FILTAN GUM
LEDERTAN RC
LEDERTAN STM

SHOE UPPER LEATHER				
Prodotti	°C	%	Rot. Min	Operazioni di controllo
ACQUA	40°	200		
ACIDO OSSALICO		0.5		
IDROFIL 800		0.3	40'	SCOLARE LAVARE
ACQUA	30°	100		
CROM 33°Sch		3		
LEDERSINT HC LIQ		8	60'	
FILTAN PAN		3		
EMULOIL SINT CONC		1	40'	
ACETATO DI SODIO		3		
LEDER RIV PO2		1	120'	NOTTE MATTINO SCOLARE LAVARE
ACQUA	30°	100		
LEDERTAN RC		6	30'	
LEDERFILLER CK		3		
LEDERTAN TA		5		
QUEBRACHO ATO		3	75'	SCOLARE
ACQUA	50°	150		
FILTAN XS		8	20'	
SOLFOIL E		2		
SOLFOIL HW		2		
EMULOIL BZ		2	60'	
LEDERTAN STM		5	30'	
ACIDO FORMICO		0.5	20'	SCOLARE LAVARE
TITNURA				RIPOSO LA NOTTE MESSA A VENTO SOTTOVUOTO

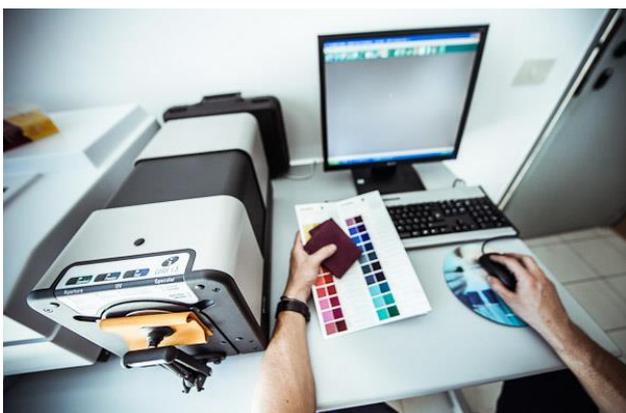

NAPPA LEATHER GOODS

Prodotti	°C	%	Rot. Min	Operazioni di controllo
ACQUA	40	200		
IDROFIL 800		0.3		
ACIDO FORMICO		0.5	30	SCOLARE LAVARE
ACQUA	30	100		
CROMO 33°SCH		3		
LEDERSINT HC LIQ		10	30	
EMULOIL SINT CONC.		1	40	
FORMIATO DI SODIO		1	120	NOTTE MATTINA SCOLARE LAVARE
ACQUA	40	200		
NEUTRAL N/AS		2		
FORMIATO DI SODIO		1	10	
BICARBONATO DI SODIO		0.8	30	pH 5.5 SCOLARE LAVARE
ACQUA	25	100		
SOLFOIL HW		1	10	
LEDERTAN RC		6	20	
LEDERTAN TA		6		
LEDERFILLER CK		3	90	SCOLARE
ACQUA	50	200		
FILTAN XS		8	30	
SOLFOIL HW		4		
SOLFOIL WM SPEC		2		
LEDEROL ES/F		4	60	
FILTAN GUM		5	30	
ACIDO FORMICO		0.5	30	SCOLARE
TINTURA				RIPOSO LA NOTTE MESSA AL VENTO SOTTO VUOTO






SEMI VEGETABLE LEATHER

Prodotti	°C	%	Rot. Min	OPERAZIONI DI CONTROLLO
ACQUA	40	250		
IDROFIL 800		0.8		
ACIDO OSSALICO		0.6	40	SCOLARE
ACQUA	25	200		
NEUTRAL TS		3	20	
QUEBRACHO ATO		5		
LEDERTAN TA		4		
FILTAN BHJ		5		
EMULOIL BZ		1	30	
FILTAN PAN		6	30	
QUEBRACHO ATO		5		
LEDERTAN TA		4	180	NOTTE MATTINO SCOLARE
ACQUA	35	200		
ACIDO OSSALICO		0.5	20	SCOLARE LAVARE
ACQUA	50	200		
FILTAN XS		6	30	
EMULOIL BZ		2		
SOLFOIL E		2		
IDROFIL SOAP		0.5		
OIL HP		0.5	60	SCOLARE LAVARE
TINTURA				RIPOSO LA NOTTE MESSA A VENTO SOTTO VUOTO



UPHOLSTERY LEATHER				
Prodotti	°C	%	Rot. Min	OPERAZIONI DI CONTROLLO
ACQUA	35	150		
ACIDO FORMICO		0.5		
IDROFIL 800		0.15	30'	PH 3.5 SCOLARE
ACQUA	30	150		
CROMO 33°Sch		4		
FILTAN MN		0.3	90'	
NEUTRAL N/AS		2	30'	
BICARBONATO DI SODIO		1.5		
EMULOIL HK		2	180	NOTTE MATTINO PH6 SCOLARE LAVARE
ACQUA	40	50		
LEDERFILLER CK/K		3		
LEDERTAN TA		3	30'	
ACQUA	60	100	10'	
FILTAN XS		6	30	
EMULOIL HK		8		
LEDEROL ES/F		8		
EMULOIL KLF		2	90'	
FILTAN GUM		4	30'	
ACIDO FORMICO		0.5	30'	SCOLARE LAVARE
TINTURA				MESSA A VENTO TIRAGGIO A UMIDO

BOX CALF LEATHER				
Prodotti	°C	%	Rot. Min	OPERAZIONI DI CONTROLLO
ACQUA	40	200		
IDROFIL 800		0.3		
ACIDO OSSALICO		0.5	30	SCOLARE
ACQUA	30	100		
CROMO 33°Sch		5	40	
FILTAN PAN		3	60	
+ACQUA	40	50		
ACETATO DI SODIO		2		
LEDER RIV PO2		1	120	NOTTE MATTINO SCOLARE LAVARE
ACQUA	30	50		
EMULOIL SINT CONC		1		
FILTAN PAN		6	30	
LEDERTAN TA		6		
LEDERFILLER CK		3	90	SCOLARE
ACQUA	60	200		
FILTAN XS		6	30	
EMULOIL BZ		2		
SOLFOIL HR		1.5		
IDROFIL SOAP		0.5	60	
ACIDO FORMICO		0.5	30	SCOLARE LAVARE
TINTURA				RIPOSO LA NOTTE MESSA A VENTO SOTTO SVUOTO

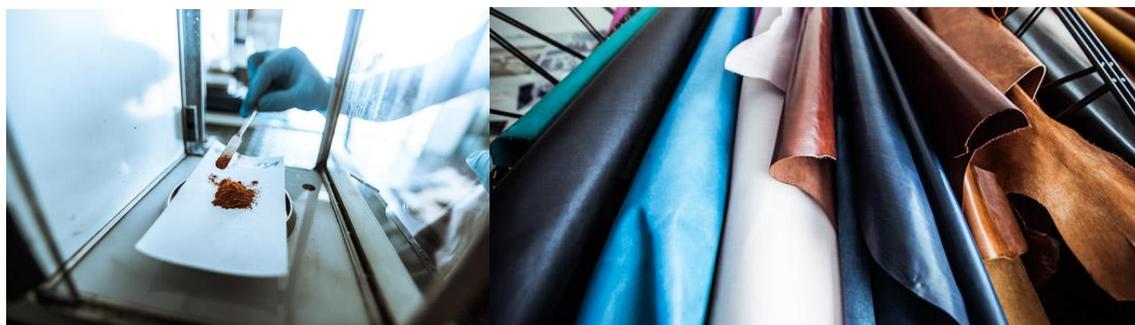



KLF Tecnokimica srl
Via W. Tobagi, 25/27 – 56022 Castelfranco di Sotto (PI) Italy
Tel. +39 0571 471090 – Fax. +39 0571 489956
E-mail: info@klftecnokimica.it
www.klftecnokimica.it